



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

报告编号: 214010043

共 4 页 第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆沙雅 乌苏				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-2-229			样品状态	白色
样品数量	83个×100g	抽样基数	83包	抽样地点	六七二库
抽样人员	韩应泽 刘涛	抽样日期	2021-09-22	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



2021-09-27 13:08:46

审核: 刘晓花



2021年09月27日

编制: 常迪



2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010043

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	2.4	/	
	黄染棉一级	%	/	96.4	/	
	黄染棉二级	%	/	1.2	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.0	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	6.0	/	
	27毫米	%	/	53.0	/	
	28毫米	%	/	21.7	/	
	29毫米	%	/	19.3	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.2	/	
	最大值	%	/	85.4	/	
	最小值	%	/	79.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010043

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	4.8	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	57.9	/	
	高	%	/	37.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.5	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	30.1	/	
	B级	%	/	62.7	/	
	C级	%	/	7.2	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.4	/	
	最大值	cN/tex	/	29.6	/	
	最小值	cN/tex	/	23.4	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	8.4	/	
	差	%	/	43.4	/	
	中等	%	/	47.0	/	
	强	%	/	1.2	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	6716.9	/	
	总皮重	kg	/	102.9	/	
	总净重	kg	/	6614	/	



检验报告附页

报告编号:214010043

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.4	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.6	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	6.807	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010042


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆兵团 巴楚 乌苏				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	23-2-129			样品状态	白色
样品数量	70个×100g	抽样基数	70包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-22	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:09:14

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010042

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	8.6	/	
	黄染棉一级	%	/	91.4	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.5	/	
	各长度级比率				/	
	25毫米	%	/	2.9	/	
	26毫米	%	/	17.1	/	
	27毫米	%	/	58.6	/	
	28毫米	%	/	17.1	/	
	29毫米	%	/	4.3	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.0	/	
	最大值	%	/	83.9	/	
	最小值	%	/	78.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010042

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	2.9	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	82.8	/	
	高	%	/	14.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.5	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	27.1	/	
	B级	%	/	57.2	/	
	C级	%	/	15.7	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.9	/	
	最大值	cN/tex	/	31.1	/	
	最小值	cN/tex	/	23.7	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	10.0	/	
	差	%	/	30.0	/	
	中等	%	/	52.9	/	
	强	%	/	7.1	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	5652.6	/	
	总皮重	kg	/	86.8	/	
	总净重	kg	/	5566	/	



检验报告附页

报告编号:214010042

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.6	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.3	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	5.735	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010041


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆于田 库车 沙雅				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	23-2-329		样品状态	白色	
样品数量	359个×100g	抽样基数	359包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-21	到样日期	2021-09-24
检验日期	2021年09月24日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:08:57

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010041

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	99.4	/	
	黄染棉二级	%	/	0.6	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	8.1	/	
	27毫米	%	/	33.4	/	
	28毫米	%	/	42.9	/	
	29毫米	%	/	15.6	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.9	/	
	最大值	%	/	84.2	/	
	最小值	%	/	79.5	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010041

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.1	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	86.4	/	
	高	%	/	12.5	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.2	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	48.5	/	
	B级	%	/	50.1	/	
	C级	%	/	1.4	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.0	/	
	最大值	cN/tex	/	31.3	/	
	最小值	cN/tex	/	23.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	9.2	/	
	差	%	/	32.0	/	
	中等	%	/	50.2	/	
	强	%	/	8.6	/	
	很强	%	/	1.0	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	29216.3	/	
	总皮重	kg	/	445.2	/	
	总净重	kg	/	28771	/	



检验报告附页

报告编号:214010041

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.0	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.5	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	29.474	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010032


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆托克逊 沙雅				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-1-129			样品状态	白色
样品数量	205个×100g	抽样基数	205包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-17	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:06:59

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010032

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	49.7	/	
	黄染棉一级	%	/	48.3	/	
	黄染棉二级	%	/	2.0	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.6	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	12.2	/	
	28毫米	%	/	59.5	/	
	29毫米	%	/	27.3	/	
	30毫米	%	/	1.0	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	81.9	/	
	最大值	%	/	84.8	/	
	最小值	%	/	79.3	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010032

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	2.0	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	89.2	/	
	高	%	/	8.8	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	3.9	/	
	B级	%	/	52.7	/	
	C级	%	/	43.4	/	
6	断裂比强度				/	GB/T 20392-2006
	平均值	cN/tex	/	28.3	/	
	最大值	cN/tex	/	31.7	/	
	最小值	cN/tex	/	25.4	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	6.8	/	
	中等	%	/	80.5	/	
	强	%	/	12.2	/	
	很强	%	/	0.5	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	17050.4	/	
	总皮重	kg	/	254.2	/	
	总净重	kg	/	16796	/	



检验报告附页

报告编号:214010032

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.6	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	17.221	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010031

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿克苏 阿瓦提 乌什 伽师				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	21-1-229		样品状态	白色	
样品数量	315个×100g	抽样基数	315包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-17	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				



批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪

2021-09-27 13:07:16

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010031

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	3.5	/	
	黄染棉一级	%	/	96.5	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.3	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	2.9	/	
	27毫米	%	/	33.0	/	
	28毫米	%	/	40.0	/	
	29毫米	%	/	21.9	/	
	30毫米	%	/	2.2	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.5	/	
	最大值	%	/	84.7	/	
	最小值	%	/	79.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010031

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	64.4	/	
	高	%	/	35.6	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.5	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	9.8	/	
	B级	%	/	81.9	/	
	C级	%	/	8.3	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.9	/	
	最大值	cN/tex	/	32.9	/	
	最小值	cN/tex	/	24.0	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	21.6	/	
	中等	%	/	57.8	/	
	强	%	/	18.1	/	
	很强	%	/	2.5	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	25358.0	/	
	总皮重	kg	/	390.6	/	
	总净重	kg	/	24967	/	



检验报告附页

报告编号:214010031

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.5	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.2	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	25.775	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010030


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆托克逊 沙雅 莎车				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-2-129			样品状态	白色
样品数量	130个×100g	抽样基数	130包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-17	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:07:31

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010030

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	42.3	/	
	黄染棉一级	%	/	57.7	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.4	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	1.5	/	
	27毫米	%	/	24.6	/	
	28毫米	%	/	54.6	/	
	29毫米	%	/	18.5	/	
	30毫米	%	/	0.8	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.2	/	
	最大值	%	/	84.2	/	
	最小值	%	/	80.2	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010030

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	85.4	/	
	高	%	/	14.6	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	5.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	38.5	/	
	C级	%	/	61.5	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.4	/	
	最大值	cN/tex	/	31.4	/	
	最小值	cN/tex	/	23.5	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	3.1	/	
	差	%	/	24.6	/	
	中等	%	/	64.6	/	
	强	%	/	7.7	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	10771.2	/	
	总皮重	kg	/	161.2	/	
	总净重	kg	/	10610	/	



检验报告附页

报告编号:214010030

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.9	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.6	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	10.868	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010029


共 4 页 第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆乌什 阿克苏 伽师				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	21-2-229		样品状态	白色	
样品数量	392个×100g	抽样基数	392包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-15	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:07:41

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010029

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	7.1	/	
	黄染棉一级	%	/	92.9	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.1	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	5.1	/	
	27毫米	%	/	34.9	/	
	28毫米	%	/	45.0	/	
	29毫米	%	/	13.5	/	
	30毫米	%	/	1.5	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.2	/	
	最大值	%	/	85.5	/	
	最小值	%	/	78.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010029

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.5	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	76.6	/	
	高	%	/	21.9	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.7	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	83.9	/	
	C级	%	/	16.1	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.9	/	
	最大值	cN/tex	/	33.0	/	
	最小值	cN/tex	/	23.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	3.1	/	
	差	%	/	41.8	/	
	中等	%	/	48.0	/	
	强	%	/	6.1	/	
	很强	%	/	1.0	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	33303.2	/	
	总皮重	kg	/	486.1	/	
	总净重	kg	/	32817	/	



检验报告附页

报告编号:214010029

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.1	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.4	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	33.621	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010028


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆沙雅				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-3-329			样品状态	白色
样品数量	29个×100g	抽样基数	29包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-15	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。  (检验专用印章)				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:07:55

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010028

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	100.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.8	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	3.4	/	
	27毫米	%	/	3.4	/	
	28毫米	%	/	48.4	/	
	29毫米	%	/	37.9	/	
	30毫米	%	/	6.9	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.3	/	
	最大值	%	/	84.4	/	
	最小值	%	/	81.1	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010028

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	89.7	/	
	高	%	/	10.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.3	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	20.7	/	
	B级	%	/	72.4	/	
	C级	%	/	6.9	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.3	/	
	最大值	cN/tex	/	29.2	/	
	最小值	cN/tex	/	23.2	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	3.4	/	
	差	%	/	27.6	/	
	中等	%	/	69.0	/	
	强	%	/	/	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	2226.0	/	
	总皮重	kg	/	36.0	/	
	总净重	kg	/	2190	/	



检验报告附页

报告编号:214010028

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.2	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.2	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	2.223	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746


检 验 报 告

报告编号: 214010027

共 4 页 第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆伽师 阿克苏 乌什				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-3-229			样品状态	白色
样品数量	167个×100g	抽样基数	167包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-15	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟



2021-09-27 13:08:04

审核: 刘晓花



2021年09月27日

编制: 常迪



2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010027

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	13.8	/	
	黄染棉一级	%	/	86.2	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.2	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	3.0	/	
	27毫米	%	/	36.5	/	
	28毫米	%	/	43.7	/	
	29毫米	%	/	15.6	/	
	30毫米	%	/	1.2	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.6	/	
	最大值	%	/	84.6	/	
	最小值	%	/	79.7	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010027

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.2	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	61.7	/	
	高	%	/	37.1	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.6	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	6.0	/	
	B级	%	/	79.6	/	
	C级	%	/	14.4	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	27.9	/	
	最大值	cN/tex	/	32.6	/	
	最小值	cN/tex	/	24.3	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	0.6	/	
	差	%	/	21.0	/	
	中等	%	/	58.0	/	
	强	%	/	18.6	/	
	很强	%	/	1.8	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	13629.4	/	
	总皮重	kg	/	207.1	/	
	总净重	kg	/	13422	/	



检验报告附页

报告编号:214010027

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.5	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	2.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	13.744	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010026


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆莎车 阿克苏 温宿				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-3-129			样品状态	白色
样品数量	326个×100g	抽样基数	326包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-14	到样日期	2021-09-18
检验日期	2021年09月18日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:08:14

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010026

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	42.3	/	
	黄染棉一级	%	/	57.7	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	5.2	/	
	27毫米	%	/	55.3	/	
	28毫米	%	/	33.1	/	
	29毫米	%	/	6.1	/	
	30毫米	%	/	0.3	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.0	/	
	最大值	%	/	84.5	/	
	最小值	%	/	79.3	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010026

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	1.5	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	85.9	/	
	高	%	/	12.6	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.9	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	59.2	/	
	C级	%	/	40.8	/	
6	断裂比强度				/	GB/T 20392-2006
	平均值	cN/tex	/	26.5	/	
	最大值	cN/tex	/	31.9	/	
	最小值	cN/tex	/	23.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	7.7	/	
	差	%	/	45.7	/	
	中等	%	/	42.3	/	
	强	%	/	4.3	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	26976.0	/	
	总皮重	kg	/	404.2	/	
	总净重	kg	/	26572	/	



检验报告附页

报告编号:214010026

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	7.2	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.2	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	27.253	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号：214010025


共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆阿克苏 温宿 莎车				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-4-129			样品状态	白色
样品数量	50个×100g	抽样基数	50包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 闫志文	抽样日期	2021-09-14	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准：黄东伟

审核：刘晓花

编制：常迪







2021-09-27 12:59:43

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010025

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	无	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	38.0	/	
	黄染棉一级	%	/	62.0	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	GB 1103.1-2012
2	轧工质量(各级比率)				/	
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
3	长度				/	
	长度级	毫米	/	27	/	
	平均长度	mm	/	27.9	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	62.0	/	
	28毫米	%	/	34.0	/	
	29毫米	%	/	4.0	/	
	30毫米	%	/	/	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.0	/	
	最大值	%	/	85.0	/	
	最小值	%	/	80.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010025

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	94.0	/	
	高	%	/	6.0	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	C	/	
	平均马克隆值	/	/	5.0	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	/	/	
	B级	%	/	30.0	/	
	C级	%	/	70.0	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.6	/	
	最大值	cN/tex	/	29.9	/	
	最小值	cN/tex	/	23.9	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	2.0	/	
	差	%	/	42.0	/	
	中等	%	/	54.0	/	
	强	%	/	2.0	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	4163.2	/	
	总皮重	kg	/	62.0	/	
	总净重	kg	/	4101	/	



检验报告附页

报告编号:214010025

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.4	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	4.246	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010024


共 4 页第 1 页


任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆巴楚 阿瓦提				
产品名称	锯齿细绒棉		商 标	/	
规格/号型	/		质量等级	/	
货号/批号	21-4-229		样品状态	白色	
样品数量	260个×100g	抽样基数	260包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 刘涛	抽样日期	2021-09-14	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。 				
备 注	棉包包型为III型 样品粘贴 (适用时)				

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪







2021-09-27 13:00:08

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010024

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	黄染棉一级	%	/	97.7	/	
	黄染棉二级	%	/	2.3	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.7	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	1.5	/	
	27毫米	%	/	24.2	/	
	28毫米	%	/	28.8	/	
	29毫米	%	/	41.3	/	
	30毫米	%	/	4.2	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.5	/	
	最大值	%	/	84.6	/	
	最小值	%	/	80.4	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010024

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	/	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	67.7	/	
	高	%	/	32.3	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	B	/	
	平均马克隆值	/	/	4.8	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	1.5	/	
	B级	%	/	71.6	/	
	C级	%	/	26.9	/	
6	断裂比强度				/	GB/T 20392-2006
	平均值	cN/tex	/	27.6	/	
	最大值	cN/tex	/	30.9	/	
	最小值	cN/tex	/	25.0	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	/	/	
	差	%	/	15.8	/	
	中等	%	/	80.0	/	
	强	%	/	4.2	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	20992.8	/	
	总皮重	kg	/	322.4	/	
	总净重	kg	/	20670	/	



检验报告附页

报告编号:214010024

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.7	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.0	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	21.342	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白



山西省纤维质量监测中心
SHANXI FIBER QUALITY MONITORING CENTER



160411110986
有效期至2022年07月05日




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0746

检 验 报 告

报告编号: 214010023

共 4 页第 1 页

任务来源	协议			检验性质	委托检验
委托单位名称	山西省棉麻公司			联系电话	18635757239
委托单位地址	太原市晋祠路北口甲3号				
生产单位名称	新疆沙雅				
产品名称	锯齿细绒棉			商 标	/
规格/号型	/			质量等级	/
货号/批号	21-4-329			样品状态	白色
样品数量	210个×100g	抽样基数	210包	抽样地点	六七二库
抽样人员	朱疆 闫志文	抽样日期	2021-09-13	到样日期	2021-09-16
检验日期	2021年09月16日至2021年09月27日				
判定依据	GB 1103.1-2012				
检验结论	见附页。				
备 注	棉包包型为III型				

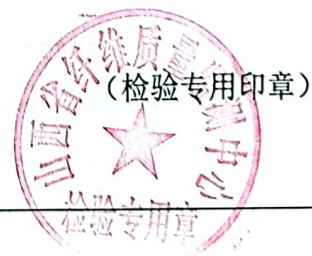

批准: 黄东伟

审核: 刘晓花

编制: 常迪

2021-09-27 13:00:25

2021年09月27日

2021年09月27日



检验报告附页

报告编号:214010023

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	颜色级				/	GB/T 20392-2006
	主体颜色级	级	/	黄染棉一级	/	
	各颜色级比例				/	
	淡黄染棉一级	%	/	0.5	/	
	黄染棉一级	%	/	99.5	/	
	/	%	/	/	/	
	/	%	/	/	/	
2	轧工质量(各级比率)				/	GB 1103.1-2012
	好档	%	/	/	/	
	中档	%	/	100.0	/	
	差档	%	/	/	/	
3	长度				/	GB/T 20392-2006
	长度级	毫米	/	28	/	
	平均长度	mm	/	28.8	/	
	各长度级比率				/	
	26毫米	%	/	/	/	
	27毫米	%	/	10.5	/	
	28毫米	%	/	49.5	/	
	29毫米	%	/	35.2	/	
	30毫米	%	/	4.8	/	
4	长度整齐度指数				/	
	平均值	%	/	82.0	/	
	最大值	%	/	84.9	/	
	最小值	%	/	79.1	/	
	各档比率				/	
	很低	%	/	/	/	



检验报告附页

报告编号:214010023

共 4 页第 3 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	低	%	/	3.3	/	GB/T 20392-2006
	中等	%	/	81.5	/	
	高	%	/	15.2	/	
	很高	%	/	/	/	
5	马克隆值				/	
	主体马克隆值级	级	/	A	/	
	平均马克隆值	/	/	4.2	/	
	各马克隆值级比例				/	
	A级	%	/	49.0	/	
	B级	%	/	46.2	/	
	C级	%	/	4.8	/	
6	断裂比强度				/	
	平均值	cN/tex	/	26.6	/	GB 1103.1-2012
	最大值	cN/tex	/	31.1	/	
	最小值	cN/tex	/	23.1	/	
	各档比率				/	
	很差	%	/	9.0	/	
	差	%	/	38.6	/	
	中等	%	/	49.5	/	
	强	%	/	2.9	/	
	很强	%	/	/	/	
7	异性纤维定性检验	/	/	未发现	/	GB 1103.1-2012
8	成包皮棉的公定重量				/	
	总毛重	kg	/	16644.6	/	
	总皮重	kg	/	260.4	/	
	总净重	kg	/	16384	/	



检验报告附页

报告编号:214010023

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求/客户提供指标	检验结果	单项判定	检验方法
	平均回潮率	%	/	6.8	/	GB/T 6102.2-2012
	平均含杂率	%	/	1.7	/	GB/T 6499-2012
	总公定重量	吨	/	16.782	/	GB 1103.1-2012
备注	*项为客户提供指标					

以下空白